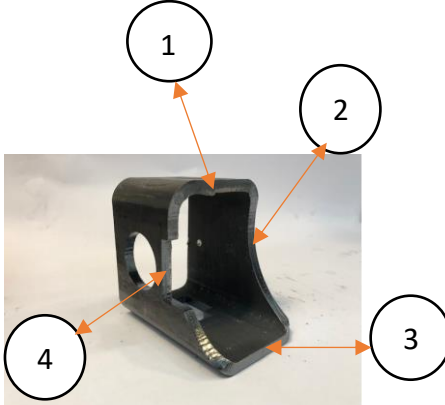



Producent: Staermose Industri A/S. Aahavevej 13. DK-8300 Odder		Rapport nr.: 2413301-RL	
Prøvningspecifikation (standard/klasse): DS/EN 1090-2:2018		Udførselsklasse: <input type="checkbox"/> EXC1 <input type="checkbox"/> EXC2 <input checked="" type="checkbox"/> EXC 3 & 4	
Kvalitetskrav (standard/klasse): DS/EN ISO 9013:2017		Vinkeltolerance, u: Interval: <input checked="" type="checkbox"/> 4, <input type="checkbox"/> 5	Profilmiddelhøjde, Rz5 Interval <input checked="" type="checkbox"/> 4, <input type="checkbox"/> 5
Udstyr til måling: Måleur - Mitutoyo C112AMXB S/N: 19211902 - Ruhedsmåler - Mitutoyo SJ 210 S/N: 604481903			

Emne oplysninger

Overfladebeskaffenhed: <input checked="" type="checkbox"/> som skåret, <input checked="" type="checkbox"/> ren, <input type="checkbox"/> slebet, anden behandling:	Skæremetode: <input checked="" type="checkbox"/> laser, <input type="checkbox"/> plasma, <input type="checkbox"/> oxygen
Udstyr til termisk skæring (skæremaskine): Fiber Rørlaser Adige LT 8 20 Serienummer:0781901080901	
Prøvningsposition: 	Emner: 

Prøvningsresultater

Gods-tykkelse	Materiale	Prøvnings-Position	Vinkelrethed [mm]	Accept-kriterie [mm]	Ruhed [mμ]	Accept-Kriterie [mμ]	Godkendelse	
							Accpt.	Ikke Accpt.
50x50x 3 mm	S355J2	1	0,086	<0,86	5,89	<115,40	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		2	0,053		ej testet		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		3	0,028		4,18		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		4	0,071		ej testet		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
80x60x 6 mm	S355J2	1	0,054	<0,92	46,87	<120,80	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		2	0,056		ej testet		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		3	0,073		15,89		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		4	0,057		ej testet		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
200x100x 10 mm	S355J2	1	0,105	<1,00	92,86	<128,00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		2	0,135		ej testet		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		3	0,130		36,56		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		4	0,080		ej testet		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Prøvningsdato: 2024-07-08	Prøvning fortaget af: AdVisio Aps	Prøvning af: Lasse Juhl
------------------------------	--------------------------------------	----------------------------

