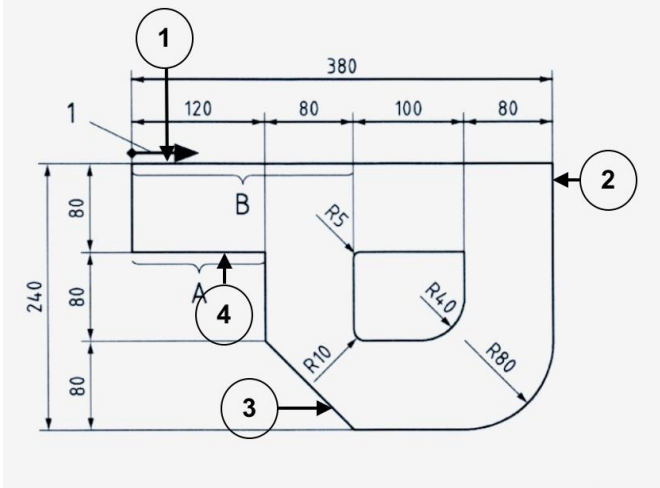


Producent: Staermose Industri A/S Aahavevej 13. DK-8300 Odder		Rapport nr.: 2413301-L	
Prøvningspecifikation (standard/klasse): DS/EN 1090-2:2018		Udførselsklasse: <input type="checkbox"/> EXC1 <input type="checkbox"/> EXC2 <input checked="" type="checkbox"/> EXC 3 & 4	
Kvalitetskrav (standard/klasse): DS/EN ISO 9013:2017		Vinkeltolerance, u: Interval: <input checked="" type="checkbox"/> 4, <input type="checkbox"/> 5	Profilmiddelhøjde, Rz5 Interval <input checked="" type="checkbox"/> 4, <input type="checkbox"/> 5
Udstyr til måling: Måleur - Mitutoyo C112AMXB S/N: 19211902 - Ruhedsmåler - Mitutoyo SJ 210 S/N: 604481903			

Emne oplysninger

Overfladebeskaffenhed: <input checked="" type="checkbox"/> som skåret, <input type="checkbox"/> ren, <input type="checkbox"/> slebet, anden behandling:	Skæremetode: <input checked="" type="checkbox"/> laser, <input type="checkbox"/> plasma, <input type="checkbox"/> oxygen
Udstyr til termisk skæring (skæremaskine): Salvagnini Serienummer: L_0495	
Emne + prøvningsposition: 	

Prøvningsresultater

Gods-tykkelse	Materiale	Prøvnings-Position	Vinkelrethed	Accept-kriterie [mm]	Ruhed	Accept-Kriterie [mμ]	Godkendelse	
			[mm]		[mμ]		Acpt.	Ikke Acpt.
3	S355J2	1	0,060	<0,86	18,80	<115,40	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		2	0,070		26,71		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		3	0,041		19,22		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		4	0,039		17,14		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	S355J2	1	0,190	<0,96	55,81	<124,40	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		2	0,150		40,45		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		3	0,217		44,19		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		4	0,131		30,09		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20	S355J2	1	0,172	<1,20	68,45	<146,0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		2	0,130		52,79		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		3	0,151		44,78		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		4	0,121		106,24		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Prøvningsdato: 2024-07-08	Prøvning foretaget af: AdVisio Aps	Prøvning af: Lasse Juhl
------------------------------	---------------------------------------	----------------------------

